



مقاله علمی-پژوهشی

فیلم زیست تخریب پذیر بر پایه موسیلاز بذر شبیله و پودر پوست بادمجان با نانوذرات مس و اسانس

رزماری بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن

فاطمه خاکپور^{۱*}، سجاد پیرسا^۲

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

۲- استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

اطلاعات مقاله

تاریخ های مقاله :

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۸/۱۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

در این مطالعه موسیلاز از بذر شبیله و اسانس از رزماری استخراج شد. فیلم مرکب موسیلاز

بذر شبیله و پودر پوست بادمجان با نانوذرات مس (۰،۲، ۴٪) و اسانس رزماری (۰،۴،

٪) تهیه شد. خواص فیزیکوشیمیایی فیلم‌ها تهیه شده بررسی شد. مطابق نتایج به دست آمده

با افزایش نانوذرات مس و اسانس رزماری، میزان ضخامت و آنتیاکسیدانی فیلم افزایش

می‌یابد. رطوبت، نفوذپذیری بخار آب و حلالت فیلم با افزایش نانوذرات مس و اسانس

رزماری کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش نانوذرات مس و اسانس رزماری، شاخص‌های

رنگ ^{L*}، افزایش یافته و روشنایی لایه‌ها به طور معنی‌داری کاهش یافت. همچنین با افزایش

نانوذرت مس، شاخص‌های رنگ ^{a*}، افزایش یافته ولی باعث کاهش ^{b*} شده. همچنین با

افزایش اسانس رزماری، شاخص‌های رنگ ^{a*}، کاهش یافته ولی باعث افزایش فاکتور ^{b*}

شده است. نتایج فعالیت ضد میکروبی نشان داد که افزودن نانوذرات مس و اسانس رزماری

باعث فعالیت فیلم علیه استافیلوکوکوس اورئوس شد. نتیجه‌گیری: افزودن نانوذرات مس و

اسانس رزماری به فیلم‌های خوراکی بر پایه موسیلاز بذر شبیله و پودر پوست بادمجان

سبب بهبود ضخامت، آنتیاکسیدانی، حلالت، رطوبت و نفوذپذیری به بخار آب، همچنین

تضعیف روشنایی گردید.

کلمات کلیدی:

فیلم خوراکی،

موسیلاز،

نانوذرات مس،

اسانس رزماری

DOI: 10.22034/FSCT.21.147.146.

مسئول مکاتبات: *

sevdakhakpour1@gmail.com

۱- مقدمه

پلیمرهای زیستی را برای ساخت بسته‌بندی‌های زیست تخریب‌پذیر در نظر بگیرند [۹-۱۰]. بادمجان (Eggplant) نام عمومی برای گیاهی از خانواده Solanaceae متعلق به آسیای جنوب شرقی می‌باشد. نام علمی این گیاه Solanum است و میوه آن با همین نام شناخته می‌شود. میوه بادمجان، بسته به فتوتیپ گیاه، رنگ‌های بنفش، سبز یا سفید دارد که معمول‌ترین آن‌ها به رنگ بنفش تیره بوده و در زمرة سبزیجات در سراسر دنیا به وفور مصرف می‌شود. از ویژگی‌های ترکیبات شیمیایی میوه این گیاه، میزان بالای آب موجود در آن است که به همراه کالری غذایی کم مورد توجه کارشناسان امور تغذیه قرار گرفته است. مطالعات نشان داده‌اند که آنتوسیانین (Anthocyanin) موجود در میوه گیاه اثر آنتی‌اکسیدانی دارد. از ویتامین‌های موجود در بادمجان می‌توان به ویتامین‌های گروه B مخصوصاً ۱ و ۶، ویتامین A و C و مواد معدنی مختلف از جمله کلسیم، فسفر، گوگرد، منیزیم، پتاسیم مس و آهن اشاره کرد. علاوه بر ویتامین‌ها و املاح یاد شده، بادمجان دارای فیتونوترینت‌هایی است که خاصیت آنتی‌اکسیدانی فوق العاده‌ای دارند. فیتونوترینت‌های موجود در بادمجان شامل اجزای فنولیکی مانند کافئین و کلوروزنیک اسید (acid chlorogenic) و فالuronوئیدها مانند ناسونین (nasunin) می‌باشند. اجزای فنولیکی دارای خاصیت ضدسرطانی، ضدکلسترول بد خون و ضدویروسی می‌باشد [۱۱]. دانه شبیله به عنوان مهم‌ترین بخش دارویی گیاه، کاربردهای فراوانی دارد. ساپونین‌ها، ترکیبات موسیلائز (۰.۲۸٪)، آکالولوئیدها و روغن‌های ثابت حاوی اسیدهای غیراشبع (۰.۶٪) مواد دارویی موثر دانه شبیله را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین ساپورژنین‌های استروئیدی به دست آمده از ساپونین‌های شبیله شامل دیوسرثین و یاموژنین است. این یک منبع اقتصادی مهم برای تولید موسیلائز (گالاکتومانان)، تریگونولین و دیوسرثین در صنعت داروسازی است [۱۲-۱۳]. دانه شبیله دارای خواص ضد دیابت، تسکین درد و اثراتی مانند ضدسرطان، کاهش کلسترول و قند خون و در

با توجه به افزایش تولید و مصرف پلیمرهای نفتی و پلاستیک در زندگی روزمره انسان، بیماری‌های ناشی از مسمومیت‌های غذایی به یک تهدید بزرگ برای سلامت انسان تبدیل شده است. محیط زیست و به ظهور صنعت بسته‌بندی کمک کرده‌اند. از آنجایی که بخش عمده‌ای از صنعت بسته‌بندی را پلاستیک تشکیل می‌دهد، صنعت بسته‌بندی را می‌توان به فرآورده‌های نفتی پیوند داد [۲-۱]. از این رو رشد روزافزون جمعیت، آلودگی ناشی از مواد بسته‌بندی مشتقات نفتی و مشکلات ناشی از روش‌های مختلف دفع این مواد آلودگی‌ها، از جمله سوزاندن، دفن و بازیافت، توجه بیشتری را به پلیمرهای زیستی و بسته‌بندی زیستی جلب کرده است. فیلم‌ها و پوشش‌های زیست تخریب‌پذیر به دلیل سازگاری با محیط زیست و وابستگی کم به منابع تجدیدناپذیر، جایگزین خوبی برای فیلم‌های مصنوعی در صنعت بسته‌بندی هستند و توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده‌اند [۳-۴]. پلاستیک‌های مصنوعی که برای بسته‌بندی استفاده می‌شود. انواع مختلف غذاها مشکلات زیست محیطی جدی ایجاد می‌کنند. اثرات زیست محیطی مصرف پلاستیک در صنایع غذایی، صنعت بسته‌بندی را تشویق به تولید بسته‌بندی از مواد تجدیدپذیر کرده است [۵-۶]. بسته‌بندی زیست تخریب‌پذیر از محصولات غذایی در برابر آسیب‌های مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی محافظت می‌کند و از افت کیفیت آن‌ها جلوگیری می‌کند. همچنین می‌تواند از فعالیت میکروبی به عنوان یک حامل ضدمیکروبی در قالب بسته‌بندی ضدمیکروبی جلوگیری کند و ماندگاری محصولات غذایی را افزایش دهد [۷-۸]. در سال‌های اخیر، مطالعات زیادی در زمینه جایگزینی پلیمرهای سنتیک با پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر، به ویژه برای بسته‌بندی مواد غذایی انجام شده است. بیشتر معایب و مشکلات پلیمرهای مصنوعی برای پلیمرهای زیستی به دلیل زیست تخریب‌پذیری آن‌ها در طبیعت مطرح نشده است، و این باعث شده است که بسیاری از محققان در مطالعه بسته‌بندی مواد غذایی استفاده از انواع

می‌گردد. فآورده‌های حاوی این اسانس سبب رفع پوسته پوسته شدن ناحیه سر (شوره) می‌گردد. اسانس رزماری یک روغن محرك است، که اثر آن روی سیستم اعصاب مرکزی بسیار برجسته است. همچنین از اسانس اکلیل کوهی در تولید داروهای تنظیم گردش خون، ضدتrom و ضددرد و تسکین روماتیسم استفاده می‌شود. از این رو در ماساژ درمانی نیز اسانس این گیاه کاربرد دارد [۱۹]. مطابق بررسی‌های صورت گرفته، تاکنون تحقیقی در مورد تأثیر نانوذرات مس و اسانس رزماری بر فیلم‌های خوراکی تهیه شده از موسیلاژ بذر شنبیله و پودر پوست بادمجان صورت نگرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نانوذرات مس و اسانس رزماری در غلظت‌های مختلف بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی فیلم‌های خوراکی تهیه شده بر پایه موسیلاژ بذر شنبیله و پودر پوست بادمجان می‌باشد.

۲- مواد و روش‌ها

۱-۱- مواد

موسیلاژ با استفاده از دانه شنبیله و اسانس با استفاده از گیاه رزماری استخراج شده، نانوذرات مس صفر ظرفیتی با درصد خلوص ۹۹ درصد و پوست ضایعات بادمجان را خردباری شد. مورد استفاده قرار گرفت. متانول ۹۹ درصد، گلیسرول، سیلیکاژل و سایر ترکیبات و محلول‌های شیمیایی از شرکت مرک (آلمان) و سیگما-آلدریج (آمریکا) تهیه شده و بدون خالص‌سازی مجدد مورد استفاده قرار گرفتند.

۱-۲- پوست بادمجان

در این پژوهش، پوست بادمجان از ضایعات کارخانه‌های تولید غذاهای آماده واقع در شهرک صنعتی شهرستان عجبشیر مصرفی تهیه، شستشو و توسط آون تحت خلاء با دمای ۴۰ درجه سانتی گراد خشک شده و با استفاده از آسیاب برقی به قطعات ریز تبدیل شدند و برای استفاده ظرف تیره رنگ نگهداری می‌شود.

طب سنتی است [۱۱]. در ایران از دانه شنبیله به عنوان مقوی و کاهش دهنده قند خون استفاده می‌شود [۱۴]. نانوتکنولوژی یکی از مهم‌ترین و سریع‌ترین بخش‌های فناوری پیشرفته است. محصولات حاوی نانو ذرات را می‌توان در کاربردهای مختلف صنعتی، پزشکی، شخصی و نظامی استفاده کرد. نانوکامپوزیت یک ماده ترکیبی است که حداقل یکی از فازهای آن ابعادی در مقیاس نانو دارد (بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر) [۱۵-۱۶]. نانوکامپوزیت‌ها جایگزین‌های جدیدی برای روش‌های سنتی بهبود خواص پلیمرها هستند. نانوکامپوزیت‌ها در حال حاضر برای بسته‌بندی نوشیدنی‌ها و مواد غذایی غیر الکلی به دلیل خواص حرارتی، مقاومت و رسانایی بهبود یافته استفاده می‌شوند. موسیلاژ‌ها طیف وسیعی از کاربردها را دارند: در مواد غذایی و مواد مغذی به عنوان ساختار، ژل، بافت، و تشکیل فیلم، در داروسازی به عنوان چسباننده و تجزیه کننده برای سیستم‌های دارورسانی، و در لوازم آرایشی به عنوان تثبیت کننده. آن‌ها همچنین در صنایع نساجی و کاغذ علاقه زیادی به خود جلب کرده‌اند و می‌توان از آن‌ها در تولید رنگ استفاده کرد. نانوذرات مس در زمینه‌های مختلفی مانند زیست پزشکی، داروسازی، زیست پالایی، زیست شناسی مولکولی، مهندسی زیستی، مهندسی ژنتیک، تجزیه رنگ، کاتالیزور، لوازم آرایشی و منسوجات استفاده می‌شود. خواص ساختاری و اثرات بیولوژیکی نانوذرات مس در حوزه علوم زیستی اثربخشی امیدوارکننده‌ای دارد. اثرات ضدمیکروبی نانوذرات مس در مطالعات مختلف بررسی شده است [۱۷]. رزماری از قدیمی‌ترین گیاهان شناخته شده‌ی دارویی است که از قرن‌ها پیش، برای تقویت حافظه و فعالیت مغزی به کار می‌رود [۱۸]. مواد موجود در برگ رزماری عبارتند از: لوتوتونلین، جنکووانین، تانن، رزین، پاسونین، چربی، کربوهیدرات، فیر، املاح و ویتامین‌ها. اسانس گیاه رزماری ماده‌ای است معطر که در صنایع عطرسازی به ویژه برای ادکلن‌های مردانه استفاده می‌شود. اسانس رزماری موجب اتساع عروق پوست و افزایش خون‌رسانی و در نتیجه تغذیه بهتر فولیکول‌های مو شده، منجر به رشد و تبدیل موهای کرکی به موهای ضخیم

جريان آب سرد مربوط به مبرد و حرارت دادن بالن، اسانس استخراج و آب با سولفات سدیم بدون آب استخراج شد.
[۲۱].

۵-۲- تهیه فیلم‌ها

ابتدا ۱ گرم موسيلاز بذر شبليله و پودر پوست بادمجان را به نسبت ۱:۱ درون ۷۰ میلی لیتر آب مقطر ریخته و با استفاده از همزن مغناطیسی با دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و سرعت ۵۰۰rpm همزده شد. و درصدهای مختلفی از نانوذرات مس (۰،۲، ۴، ۸٪) و اسانس رزماری (۴، ۰٪) در ۳۰ میلی لیتر آب مقطر حل و به محلول اضافه شد. پس از افروzen ۰.۲۵٪ تنشیکار خشک شده و در کيسه زیپ‌دار نگهداری می‌شود.
۰.۲۵٪ محلول ریخته و سانتریفیوژ شد. موسيلاز به تنظیم شد. محلول داخل فالكون ریخته و سانتریفیوژ شد.
۰.۲۵٪ محلول ریخته و سانتریفیوژ شد. اسانس روزمری از گذشت ۴۸ ساعت در دمای اتاق فیلم‌ها خشک گردید، سپس فیلم-های خشک شده را در کيسه‌های زیپ‌دار نگهداری می‌شود
[۲۲].

۲-۳- روش آماده‌سازی موسيلاز از بذر شبليله
بذر شبليله با آب مقطر به نسبت ۱:۲۰ مخلوط شده و ابتدا در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد در معرض امواج اولتراسونیک قرار گرفت و سپس به مدت ۲ ساعت روی همزن مغناطیسی در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد قرار گرفت. سپس کل محتويات از فیلتر پارچه‌ای عبور داده شد. بذرهای باقیمانده روی صافی پارچه دوباره با نسبت کمتری آب مقطر مخلوط شده و پس از هم زدن به مدت ۱ ساعت از صافی پارچه عبور داده شد. سپس مخلوط به دست آمده از مرحله قبل به مدت ۱۰ دقیقه با سرعت ۴۰۰۰ دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. موسيلاز به دست آمده از مرحله قبل با استفاده از آون با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد خشک شده و در کيسه زیپ‌دار نگهداری می‌شود.
[۲۰].

۴-۲- تهیه اسانس از گیاه رزماری

اسانس گیاه رزماری از تقطیر با آب با استفاده از دستگاه کلونجر به دست آمد. به این ترتیب گیاه رزماری آسیاب شده را داخل بالن ژوژه ریخته و حدود سه برابر آن آب مقطر اضافه شد. با بستن اتصالات بالن ژوژه و مبرد و نشان دادن



Fig 1: An image of the prepared films

مختلف در هر فیلم اندازه‌گیری شد و میانگین اعداد به دست آمده گزارش و در آزمایش‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت.

۶-۲-۲- اندازه‌گیری رطوبت

برای بررسی سطح رطوبت، ابتدا فیلم‌ها به ابعاد $3 \times 3 \text{ cm}^2$ برش داده شده و با ترازوی (وزن اولیه) وزن شده و به مدت ۲۴ ساعت در دسیکاتور حاوی سیلیکاژل قرار داده شده

۶-۲- ۶-۲- خصوصیات فیلم‌ها

۶-۲-۱- سنجش ضخامت فیلم
ضخامت فیلم‌های تهیه شده با استفاده از میکرومتر دیجیتال با دقت ۰.۰۰۱ میلی‌متر اندازه‌گیری شد. حداقل ۵ نقطه

۶-۲-۲- سنجش ضخامت فیلم

نفوذپذیری به عنوان عبور مولکولهای آب از فیلم تعريف می‌شود و در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و گرadiان رطوبت نسبی ۱۰۰.۵٪ طبق روش ASTM E96-05 اندازه‌گیری شد. فیلم‌های با ضخامت‌های مشخص قبل از آزمایش به ۴۸ ساعت در رطوبت نسبی ۵۰ درصد و دمای ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. برای اندازه‌گیری نفوذپذیری بخار آب از ویال به قطر ۲ سانتی‌متر و ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر که دارای سوراخی به قطر ۸ میلی‌متر بود استفاده شد. برای این منظور ۳ گرم سولفات کلسیم را در ظروفی وزن کردند تا رطوبت از بین برود و سپس یک قطعه فیلم داخل درپوش گذاشته و روی ویال بسته شد. سپس ظروف توزین شده و در دسیکاتور حاوی ۱ لیتر آب مقطر با دمای ۲۳ درجه سانتیگراد قرار داده شد و سپس ظروف هر ۲۴ ساعت یکبار به مدت یک هفته توزین شدند. نفوذپذیری به بخار آب طبق رابطه زیر محاسبه شد [۲۲].

$$WVP = \frac{WVTR \times T}{P(R_1 - R_2)}$$

که WVTR سرعت انتقال بخار آب ثابت (T) (g/m².h) ضخامت فیلم (mm) P فشار بخار جزئی آب در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (۲/۶۴۲ kPa)، R₁ رطوبت نسبی در دسیکاتور (٪۱۰۰) و R₂ رطوبت نسبی در ظرف (٪۰) می‌باشد.

۶-۶-۲- سنجش ویژگی‌های رنگی

پارامترهای رنگی (هانتر L,a,b) با استفاده از سیستم هانترلب (Colorimetr Minolte CR-400) اندازه‌گیری شد. به منظور کالیبره کردن دستگاه برای اندازه‌گیری رنگ فیلم‌ها از یک صفحه سفید استاندارد استفاده شد. عوامل تعیین شده در این دستگاه شامل L یا روشنایی فیلم (۰ تا ۱۰۰)، a سبزی-قرمزی (۸۰-۱۰۰) و b آبی-زردی (-۸۰-۷۰) می‌باشد [۲۲].

است. سپس فیلم‌ها دوباره وزن می‌شوند (وزن نهایی). سپس با استفاده از فرمول زیر میزان رطوبت به دست آمد [۲۲].

$$Moisture(%) = \frac{W_i - W_f}{W_i} \times 100$$

که در این رابطه W_i وزن اولیه و W_f وزن نهایی می‌باشد.

۶-۳- اندازه‌گیری خاصیت آنتی‌اکسیدانی

۲۵ میلی‌گرم از هر فیلم به مدت ۲ دقیقه در ۴ میلی‌لیتر آب حل شد. سپس ۲ میلی‌لیتر از محلول عصاره فیلم با ۰/۲ میلی‌لیتر از محلول‌های متانولی DPPH¹ ۱ میلی‌مولار مخلوط می‌شود. مخلوط به خوبی با سرعت ۵۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱ دقیقه ورتسکس شد. پس از ۳۰ دقیقه نگهداری در یک مکان تاریک، کاهش جذب در طول موج ۵۱۷ نانومتر با استفاده از اسپکتروفتومتری با فرمول زیر محاسبه شد [۲۲].

$$A(%) = \frac{Ab - As}{Ab} \times 100$$

Ab: میزان جذب نمونه شاهد

As: میزان جذب نمونه

۶-۴- سنجش میزان حلالت در آب

برای اندازه‌گیری حلالت در آب، ابتدا هر نمونه فیلم (cm²) توزین و در خشک کن قرار داده شد و سپس با ترازو دیجیتالی به طور دقیق توزین شد. سپس فیلم‌ها را به مدت ۶ ساعت در یک ارلن قرار می‌دهند و هر ۲۰ دقیقه ۵۰ میلی‌لیتر آب دیونیزه شده در آن ریخته و به آرامی هم می‌زنند و سپس محلول را از صافی صاف می‌کنند. در مرحله بعد کاغذ صافی به همراه فیلم به مدت ۲۴ ساعت در آون با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد نگهداری شد و دوباره توزین شد [۲۲].

$$Solubility(%) = \frac{M1 - M2}{M1} \times 100$$

وزن اولیه نمونه و M₂ وزن نمونه پس از خشک شدن می‌باشد.

۶-۵- اندازه‌گیری میزان نفوذپذیری فیلم

1-2-2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl

۳- نتایج و بحث

۱-۳- ضخامت

نتایج اندازه‌گیری ضخامت فیلم در شکل ۲- نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، ضخامت لایه‌ها از ۰/۳۷۰ تا ۰/۷۳۵ میلی‌متر متغیر بوده و با افزایش درصد نانوذرات مس و اسانس رزماری، ضخامت لایه‌ها افزایش یافته است. دلیل این افزایش ضخامت را می‌توان به غلظت ذرات ریز اسانس در فیلم نسبت داد که تاثیر کمی بر ضخامت فیلم‌های تهیه شده دارد و ضخامت آن را به مقدار کمی افزایش می‌دهد. علاوه بر این، افزودن اسانس ساختاری غیر یکنواخت با منافذ ایجاد می‌کند که نشان دهنده افزایش ضخامت است [۲۳]. دلیل افزایش ضخامت لایه‌ها با افزودن نانوذرات مس و اسانس رزماری، افزایش ماده خشک لایه‌ها و همچنین جذب آب در ناحیه تک لایه توسط این ترکیب هیدروکلورئیدی است. که لایه‌ها هنگام خشک شدن رطوبت کمتری داشته باشند. و مجموع این تغییرات باعث افزایش ضخامت فیلم‌های تولید شده می‌شود [۲۴]. که با نتایج عبدالستاری و همکاران مطابقت دارد [۲۵].

$$\text{Thickness (mm)} = 0.435 + 0.096 * A + 0.087 * B + 0.075 * A * B + 0.027 * A^2 + 0.025 * B^2$$

$$(R^2 = 0.973; \text{ Adj}R^2 = 0.954)$$

A: Nano B: Essential oil

۶-۲- بررسی ویژگی‌های ضدمیکروبی

در روش انتشار آگار، فیلم‌هایی با قطر ۱۵ میلی‌متر در دیسک‌هایی برش داده شدند و روی محیط کشت مولر هیلتون آگار و پلیت‌های حاوی اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس قرار گرفتند. سپس پلیت‌ها به مدت ۲۴ ساعت در گلخانه با دمای ۳۷ درجه سانتیگراد نگهداری شدند. سپس قطر عدم رشد با کولیس اندازه‌گیری شد [۲۲].

۷- تجزیه تحلیل آماری

در این مطالعه از روش آماری سطح پاسخ و طرح آماری مرکب مرکزی برای بررسی تاثیر دو فاکتور متغیر درصدهای نانوذره مس و اسانس رزماری بر روی خواص فیزیکوشیمیایی فیلم‌های تهیه شده استفاده گردید. آنالیز آماری داده‌ها در سطح احتمال ۹۵ درصد و با استفاده از نرم-افزار دیزاین اکسپرت-۱۰ انجام پذیرفت.

Table 1: Table of prepared films

F1	2	4
F2	4	8
F3	0	0
F4	0	8
F5	2	4
F6	4	4
F7	2	0
F8	2	4
F9	2	4
F10	0	4
F11	2	1
F12	4	0
F13	2	2

بستگی دارد. با توجه به شکل سه بعدی محتوای رطوبت فیلم، موسیلاز بذر شبیله باعث افزایش رطوبت فیلم می شود، اما با افزودن نانوذرات مس و اسانس رزماری رطوبت فیلم را کاهش می دهد. افزودن نانوذرات مس از طریق پیوندهای هیدروژنی و کووالانسی به شبکه پروتئینی، گروههای هیدروژن آزاد موجود برای تشکیل پیوندهای آبدوست با آب را کاهش می دهد و در نهایت فعالیت آب و رطوبت پروتئین فیلم را کاهش می دهد [۲۶]. با ایجاد نیروهای الکترواستاتیک از طریق اتمهای اکسیژن، نانوذرات مس گروههای $H +$ و $-OH$ را با زنجیرهای موسیلاز دانه شبیله و پودر پوست بادمجان درگیر می کنند و ورود مولکولهای H_2O را به ساختار پلیمری مسدود می کنند. و رطوبت را کاهش می دهد. نانوذرات مس و اسانس رزماری با اشغال فضای بین پلیمرها در آب موسیلاز بذر شبیله و پودر پوست بادمجان اجازه نمی دهد مولکولهای آب به دام بیفتد و شاید به همین دلیل است که این درصد رطوبت فیلم را کاهش داده است که با نتایج خاکپور و همکاران مطابقت دارد [۲۲].

$$\text{Moisture (\%)} = 19.887 - 1.625 * A - 3.547 * B \\ (R^2 = 0.916; \text{Adj}R^2 = 0.899)$$

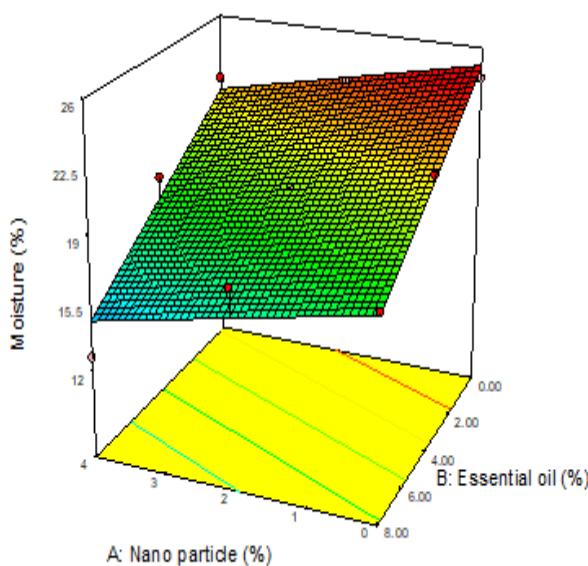


Figure 3: The three dimensional figure of the moisture content of the mucilage film of fenugreek seeds and eggplant skin powder with

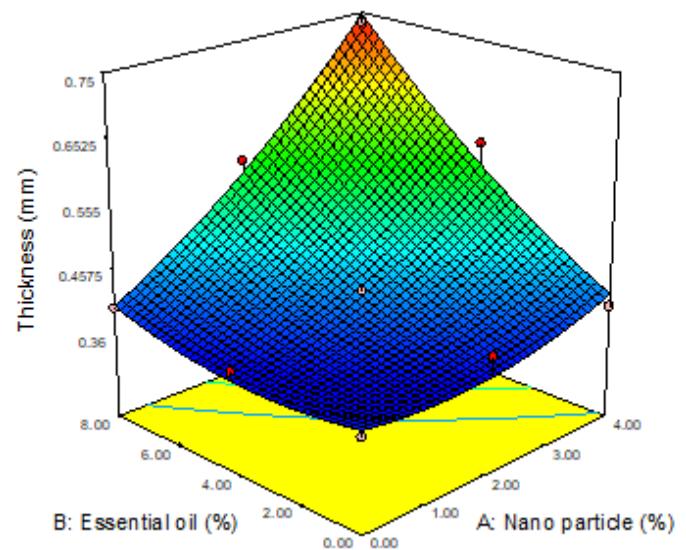


Figure 2: The three dimensional figure of the film thickness of fenugreek seed mucilage and eggplant peel powder with copper nanoparticles and rosemary essential oil.

۲-۳- رطوبت

سطح رطوبت یک پارامتر مربوط به حجم اشغال شده است بستگی به مولکولهای آب در ریساختار فیلم دارد. مقاومت در برابر آب یکی از ویژگیهای مهم فیلمهای زیست تخریب پذیر و خوراکی است زیرا نشان دهنده کارآمدی آنها در حفاظت از مواد غذایی با فعالیت آبی بالا یا مواد تازه و منجمد است. تأثیر درصد نانوذرات مس و اسانس رزماری بر رطوبت در شکل ۳ نشان داده شده است. معادله ریاضی رابطه بین متغیرهای مستقل و ضرایب رطوبت و رگرسیون را نشان می دهد. میزان جذب رطوبت به مقدار فضاهای خالی موجود برای نفوذ مولکولهای آب و درجه آب دوستی پلیمر بستگی دارد. موسیلازها به طور طبیعی آبدوست هستند و سرعت جذب رطوبت را در فیلم افزایش می دهند. آنها در ساختار خود دارای گروههای هیدروکسیل هستند و بنابراین جزء مواد آبدوست محسوب می شوند. جذب رطوبت یک فیلم به خاصیت آبدوست آن پلیمر یا بیopolymer و سپس به وجود سوراخها و فضاهای خالی بین زنجیرهای

Antioxidant activity (%) = $36.365 + 4.865 * A + 17.306 * B - 2.284 * A * B + 2.020 * A^2 - 7.143 * B^2$
 $(R^2 = 0.997; AdjR^2 = 0.995)$

copper nanoparticles and rosemary essential oil.

۳-۳- آنتی اکسیدانی

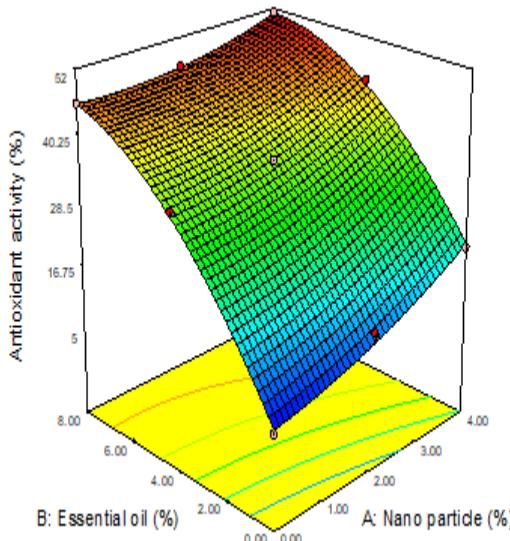


Figure 4: The three dimensional figure of the antioxidant film of fenugreek seed mucilage and eggplant skin powder with copper nanoparticles and rosemary essential oil.


۴-۳- حلالت

تأثیر درصد نانوذرات مس و اسانس رزماری بر روی حلالت در شکل ۵- نمایش داده شده است. معادله ریاضی ارتباط بین متغیرهای مستقل و حلالت و ضرایب رگرسیون را نشان می‌دهد. مقاومت در برابر آب یکی از ویژگی‌های مهم فیلم‌های زیست تخریب پذیر و خوراکی است. زیرا اثربخشی آنها را در محافظت از مواد غذایی با فعالیت آب زیاد یا غذای منجمد نشان می‌دهد. حلالت به درصد مواد نامحلول در فیلم اشاره دارد هر چه درصد این متغیر کمتر باشد، فیلم بهتر خواهد بود زیرا فیلم‌های بسته‌بندی با چنین ویژگی‌هایی می‌توانند در برابر شرایط با رطوبت بالا مقاوم باشند [۲۶]. با توجه به شکل ۵- با افزایش نانوذرات مس اسانس رزماری

خواص آنتی اکسیدانی یکی از مهمترین آن‌هاست ویژگی‌های لایه‌های فعال که در بسته‌بندی محصولات غذایی حساس به اکسیداسیون در نظر گرفته می‌شوند. فیلم‌های آنتی اکسیدانی فعال می‌توانند به راحتی با جذب عوامل اکسیدکننده، ماندگاری محصولات غذایی مانند روغن‌ها را افزایش دهند. آنتی اکسیدان‌هایی مانند اسانس‌ها و نانوذرات مس تماس با عوامل اکسیدکننده آن‌ها را خاموش کرده و از مواد غذایی در برابر فرآیند اکسیداسیون محافظت می‌کنند. تاثیر درصد نانوذرات مس و اسانس رزماری بر روی خاصیت آنتی-اکسیدانی در شکل ۳-۳- نمایش داده شده است. معادله ریاضی ارتباط بین متغیرهای مستقل و خاصیت آنتی اکسیدانی و ضرایب رگرسیون را نشان می‌دهد. با توجه به شکل ۴- با افزایش نانوذرات مس و اسانس رزماری خاصیت آنتی-اکسیدانی بطور معنی‌داری ($p < 0.05$) افزایش یافت. رادیکال DPPH یک رادیکال آزاد پایدار با اتم نیتروژن مرکزی است که در حضور آنتی اکسیدان‌ها با کاهش و تولید یک مولکول پایدار، رنگ DPPH از بتقش به زرد تغییر می‌کند. خاصیت آنتی اکسیدانی رزماری در تحقیقات مختلفی تایید شده است، برخی از ترکیبات این گیاه اثرات ضدسرطانی و برخی اثرات مهار آنزیم‌ها را بر عهده دارند وجود ترکیبات کاهش‌دهنده چربی و فلاونوئیدها با فعالیت آنتی اکسیدان قوی در این گیاه گزارش شده است بنابراین با توجه به ساختار آنتی اکسیدانی رزماری، افزایش خاصیت آنتی-اکسیدانی فیلم با افزایش اسانس رزماری قابل انتظار بود. نانوذره مس نیز با توجه به نسبت بالای سطح به حجم آن، توانایی واکنش با رادیکال‌های آزاد و جذب فیزیکی آن‌ها را دارند و به راحتی می‌توانند رادیکال‌های آزاد را غیرفعال سازند [۲۷]. که با نتایج خاکپور و همکاران مطابقت دارد [۲۲].

بخار آب و ضرایب رگرسیون را نشان می دهد. همانطور که مشخص است مواد مورد استفاده در بسته بندی باید حداقل نفوذ پذیری را نسبت به بخار آب (WVP) داشته باشند تا از تبادل رطوبت بین محیط و ماده غذایی جلوگیری شود فیلم بسته بندی باید نفوذ بخار آب به بسته بندی مواد غذایی حساس به رطوبت را به طور موثر کنترل کند و فساد میکروبی را به حداقل برساند [۲۹]. با توجه به شکل ۶- با افزایش نانوذرات مس و اسانس رزماری نفوذ پذیری فیلم به بخار آب بطور معنی داری ($p<0.05$) کاهش یافت که با نتایج قاسملو و همکاران مطابقت دارد [۳۰]. اسانس رزماری به خاطر پیوندهای هیدروژنی و کوالانسی بین شبکه موسیلانز بذر شنبیله و پودر پوست بادمجان و این ترکیبات پلی-فنولیک باشد. این پیوندها ممکن است باعث محدود کردن گروههای هیدروژن برای تشکیل پیوندهای هیدروفیل با آب و در نتیجه منجر به کاهش خاصیت نفوذ پذیری فیلم برای آب باشد. و همچنین نانوذرات، فضاهای خالی فیلم پلیمری را پر کرده و اجازه عبور به مولکولهای آب را نمی دهد. نانوذرات مس نیز احتمالاً با پر کردن فضاهای پلیمری مانع از عبور مولکولهای آب می شود و WVP را کاهش می دهد که با نتایج فرج بور و همکاران مطابقت دارد [۳۱].

$$\text{WVP (g/Pa.m.s)} = 0.004 - 0.000 * \text{A} - 0.001 * \text{B} + 0.000 * \text{A} * \text{B} + 8.793 * \text{A}^2 + 0.000 * \text{B}^2 \\ (\text{R}^2=0.987; \text{AdjR}^2=0.979)$$

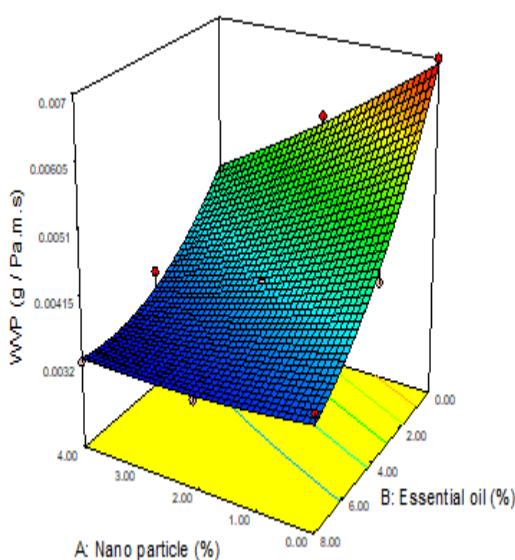

حلالیت فیلم به طور معنی داری ($p<0.05$) کاهش یافت. همان گونه که از نتایج پیداست اتحال پذیری فیلم های نانو کامپوزیتی با افزایش نانوذرات مس و اسانس رزماری کاهش می یابد نانوذرات مس و اسانس رزماری با اشغال فضای بین پلیمرها در موسیلانز بذر شنبیله و پودر پوست بادمجان اجازه نمی دهد مولکولهای آب به دام بیفتند و شاید به همین دلیل است که اسانس درصد حلالیت فیلم را کاهش داده است [۲۸].

$$\text{Solubility (\%)} = 31.582 - 2.076 * \text{A} - 5.029 * \text{B} \\ (\text{R}^2=0.930; \text{AdjR}^2=0.916)$$

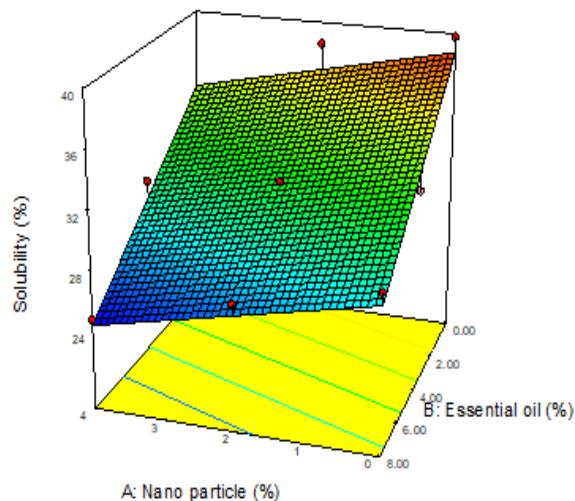


Figure 5: The three-dimensional figure of solubility of fenugreek seed mucilage film and eggplant peel powder with copper nanoparticles and rosemary essential oil.

۵-۳- نفوذ پذیری

تأثیر درصد نانوذرات مس و اسانس رزماری بر روی نفوذ پذیری به بخار آب در شکل ۶- نمایش داده شده است. معادله ریاضی ارتباط بین متغیرهای مستقل و نفوذ پذیری به

$$L^* = 42.202 - 11.647 * A + 5.767 * B - 1.359 * A * B + 6.486 * A^2 - 0.745 * B^2$$

$$(R^2 = 0.997; \text{Adj}R^2 = 0.995)$$

$$a^* = 5.923 + 4.528 * A - 3.041 * B$$

$$(R^2 = 0.788; \text{Adj}R^2 = 0.746)$$

$$b^* = 11.213 - 13.266 * A + 4.090 * B + 0.005 * A * B + 6.117 * A^2 - 1.147 * B^2$$

$$(R^2 = 0.978; \text{Adj}R^2 = 0.963)$$

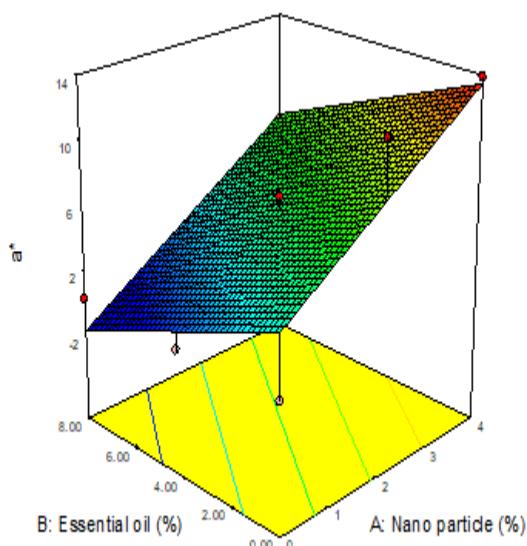
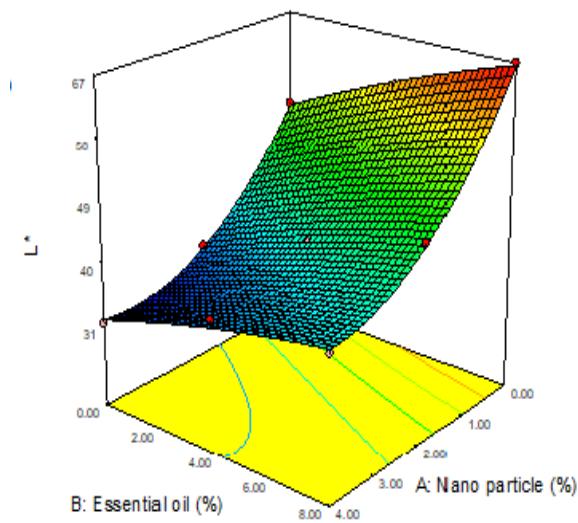


Figure 6: The three dimensional figure of water vapor permeability of fenugreek seed mucilage film and eggplant skin powder with copper nanoparticles and rosemary essential oil.

۶-۳- ویژگی‌های رنگی

تاثیر درصد نانوذرات مس و اسانس رزماری بر روی $L_{a,b}$ در شکل ۷- نمایش داده شده است. معادله ریاضی‌ها ارتباط بین متغیرهای مستقل $L_{a,b}$ و ضرایب رگرسیون‌ها را نشان می‌دهد. تحقیق در زمینه رنگ موادغذایی و فاکتورهای تاثیرگذار بر آن هم چنان به عنوان بخش مهمی از تحقیقات در زمینه موادغذایی است [۳۲]. رنگ و شفافیت فیلم‌های بسته‌بندی، نقش مهمی در ظاهر و مقبولیت آن‌ها دارد. معمولاً در بسته‌بندی اکثر موادغذایی ترجیح داده می‌شود که پلیمر موردن استفاده بی‌رنگ کاملاً شفاف بوده و نمایانگر ویژگی‌های ظاهری محصول بسته‌بندی شده باشد. پارامتر رنگ L_a معیاری از روشنایی / تاریکی را ارائه می‌دهد. پارامتر رنگ b معیاری از قرمزی / سبزی، پارامتر رنگ L_b معیاری از زردی / آبی را ارائه می‌دهد مقادیر L_a از ۰ تا ۱۰۰ به عنوان نشانه‌ای از تاریکی به روشن است. هر چه مقدار ترکیب L_a بالاتر باشد، روشنایی بیشتر است با توجه به شکل‌ها با افزایش نانوذرات مس به خاطر رنگ تیره‌ایی که دارد باعث کاهش روشنایی فیلم‌ها شده و اسانس رزماری به خاطر رنگ زردی که دارد باعث کاهش روشنایی فیلم‌ها می‌شود. براساس مطالعات متعدد صورت گرفته در ارتباط با تأثیر نانوذرات مختلف بر شاخص‌های رنگی فیلم‌های نانوکامپوزیت نتایج متفاوت وجود دارد که این امر می‌تواند به دلیل خاصیت و ویژگی‌های متفاوت نانوذرات باشد. با افزایش نانوذرات مس میزان a به طور معنی‌داری ($p < 0.05$) افزایش ولی میزان b کاهش یافت. همچنین با افزایش اسانس رزماری میزان a به طور معنی‌داری ($p < 0.05$) کاهش ولی میزان b افزایش یافت. که با نتایج زلفی و همکاران مطابقت دارد [۳۳].

بیشتری دارد و بنابراین می‌تواند محیط نامساعدی را برای فنول‌های ساده ایجاد کند تا اثر اسیدی شدن بیش از حد خود را اعمال کنند و در نتیجه حساسیت این باکتری‌ها را در برابر ترکیبات فنلی کاهش می‌دهد. نتیجه کلی این می‌باشد که تاثیر مواد فوق بر روی باکتری‌های گرم مثبت بیش از گرم منفی‌است. این نتیجه، با نتایج Shan و همکاران مطابقت دارند [۳۴]. آن‌ها نتیجه گرفته‌اند که اشريشياکلي، مقاوم‌ترین باکتری و استافيلوكوكوس اورئوس حساس‌ترین باکتری نسبت به گياهان داروبي می‌باشد که گرم مثبت‌ها نسبت به گرم منفی‌ها به دليل ساختار دیواره سلولی و غشای خارجی بیشتر حساس می‌باشند. علت اين پذيرده تفاوت ساختار دیواره سلولی اين دو نوع باکتری است. تركيب اصلی دیواره سلولی باکتری‌های گرم مثبت، پپتيدوگلیکان به همراه مقدار کمی پروتئين است؛ اما دیواره سلولی باکتری‌های گرم منفی با وجود ضخامت كمتر، پيچيدگي بيشتری داشته و علاوه بر پپتيدوگلیکان، حاوي پلی‌ساكاريد‌های مختلف، پروتئين‌ها و لپیدها می‌باشد. همچنان دیواره سلولی باکتری‌های گرم منفی دارای غشاء خارجی است که سطح خارجی دیواره را می‌پوشاند. مجموعه اين عوامل سبب افزایش مقاومت باکتری‌های گرم منفی نسبت به باکتری‌های گرم مثبت می‌شود [۳۵]. گياهان می‌توانند ترکیبات ضدميکروبی تولید کنند تا از حملات بیولوژیکی محافظت کنند که اين ویژگی می‌تواند برای مقاومت در برابر عفونت ميكروبی ضروري باشد. ترکیبات فنولیک گروه اصلی مسئول فعالیت‌های ضدميکروبی اكثراً انسان‌های گیاهی هستند، ترکیبات فنلی در گونه‌های گیاهی متعددی یافت می‌شود، به نظر مى‌رسد اين ترکیبات در دفاع از گياهان در برابر عوامل بيماري‌زا مهاجم از جمله باکتری‌ها، قارچ‌ها و وپروس‌ها نقش دارند. ترکیبات فنلی به طور بالقوه عملکرد غشای سلولی باکتری را مختلف می‌کند که باعث تاخیر در رشد و تکثیر باکتری‌ها می‌شود. ترکیبات فنلی همچنان در اتصال به چسبندگی، اتصال پروتئين و دیواره سلولی، غيرفعال شدن آنزیم، و تداخل در دیواره سلولی و يا DNA در طول غيرفعال‌سازی پاتوزن‌ها نقش دارند [۳۶].

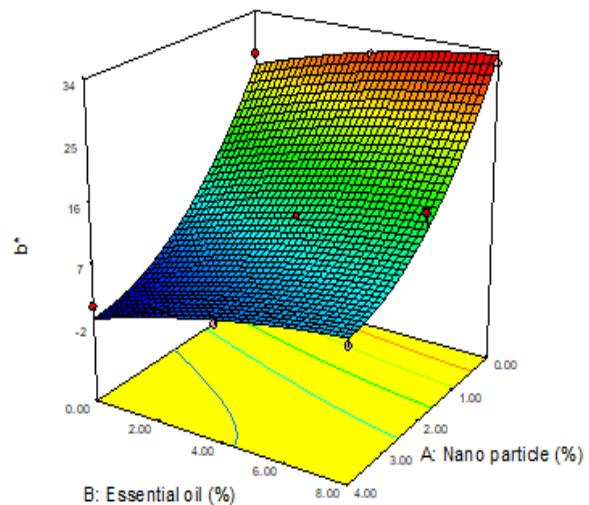
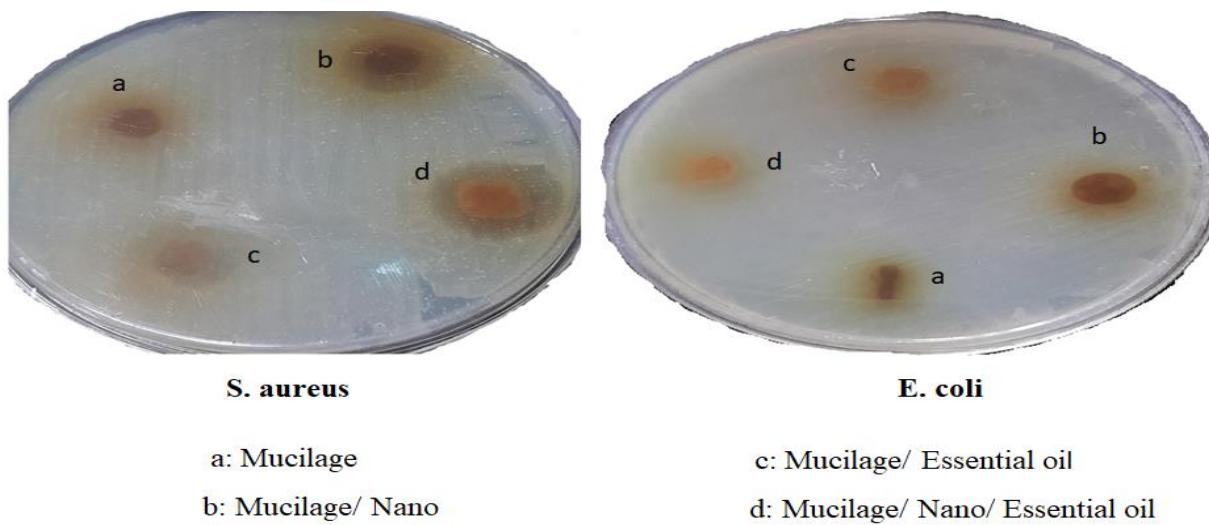


Figure 7: L,a,b three dimensional figure of fenugreek seed mucilage film and eggplant skin powder with copper nanoparticles and rosemary essential oil.

۷-۳- ضدميکروبی

فعاليت ضدميکروبی فیلم‌ها، با اندازه‌گیری هاله عدم رشد دو گونه باکتری گرم منفی و گرم مثبت با استفاده از کولیس (با دقت 0.001 mm) تعیین گردید هر چه قطر هاله بدون رشد بيشتر باشد، فیلم مورد نظر مطلوب‌تر می‌باشد (نشان دهنده قدرت ضدميکروبی آن فیلم است). همانطور که مشخص است فیلم‌های مذکور از رشد استافيلوكوكس اورئوس جلوگیری کردند. با افزایش میزان نانوذرات مس و اسانس رزماری قطر هاله عدم رشد افزایش یافته است. بنابراین می‌توان گفت که فیلم‌های ساپورت شده با این ترکیبات می‌توانند همانند یک بسته‌بندی فعال علیه ميكروارگانيسم‌ها عمل کنند. بطور کلی خاصیت بازدارندگی فیلم‌های حاوي نانوذرات مس و اسانس رزماری در برابر ميكروارگانيسم‌های گرم مثبت (*S. aureus*) نسبت به انواع گرم منفی (*E. coli*) بيشتر است. اشريشياکلي گرم منفی هستند که دارای یک لایه لپوپلی‌ساکارید خارجی و اجزای غشایي جزئي اضافي علاوه بر غشای پلاسمائي سالم هستند. اطراف سلول آن به طور بالقوه ظرفیت بافر و آب گریزی

**Figure 8:** Growth halo diameter (mm)

اثر پوشش خوراکی بیوکامپوزیت موسیلاژ دانه شبیله و پودر پوست بادمجان با نانوذرات مس و اسانس رزماری از نظر خواص فیزیکوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. علیرغم تمام مزایایی که بیوپلیمر موسیلاژ دانه شبیله و پودر پوست بادمجان در تولید فیلم‌های زیست تخریب‌پذیر دارد، خواص مکانیکی ضعیف و حساسیت آن به آب از موانع اصلی استفاده گسترده از این پلیمر زیستی در صنعت بسته‌بندی است. به همین منظور از فیلم موسیلاژ دانه شبیله و پودر پوست بادمجان با نانوذرات مس و اسانس رزماری استفاده شد.

۴- نتیجه‌گیری

بیوکامپوزیت موسیلاژ دانه شبیله و پودر پوست بادمجان، نانوذرات مس و اسانس رزماری به عنوان یک فیلم زیست تخریب‌پذیر با خواص فیزیکی دارای پتانسیل بالایی به عنوان پوشش است. اسانس رزماری همچنین سرشار از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی است. نانوذرات مس و اسانس رزماری در ترکیب با موسیلاژ دانه شبیله و پودر پوست بادمجان می‌توانند به عنوان پوششی مناسب برای پوشش غذا استفاده شود.

۵- منابع

- [1] Hassani, D., Sani, I.K., & Pirsa, S. (2023). Nanocomposite Film of Potato Starch and Gum Arabic Containing Boron Oxide Nanoparticles and Anise Hyssop (*Agastache foeniculum*) Essential Oil: Investigation of Physicochemical.
- [2] P. Abdolsattari, S.H. Peighambardoust, S. Pirsa, S.J. Peighambardoust and S.H. (2020). Fasihnia, Investigating microbial properties of traditional Iranian white cheese packed in active LDPE films incorporating metallic and organoclay nanoparticles, Chem Rev Lett 3, 168–174.
- [3] S. Pirsa, F. Mohtarami and S. (2020). Kalantari, Preparation of biodegradable composite starch/tragacanth gum/Nanoclay film and study of its physicochemical and mechanical properties, Chem Rev Lett 3, 98–103.
- [4] I. KarimiSani, S. Pirsa and S., Tagi,(2019). Preparation of chitosan/zinc oxide/Melissa officinalis essential oil nano-composite film and evaluation of physical, mechanical and antimicrobial properties by response surface method, Polym Test 79, 106004.

- [5] L. Wu, L.L. Wang and H. Li, (2019). Two polyoxometalate-based coordination polymers: Synthesis, characterization and in vitro anti-lung cancer activity, Main Group Chemistry 18(4) , 337–344.
- [6] M. Pirouzifard, R.A. Yorghanlu and S. Pirsa, (2020).Production of active film based on potato starch containing Zedo gum and essential oil of *Salvia officinalis* and study of physical, mechanical, and antioxidant properties, J Thermoplast Compos 33, 915–937.
- [7] S. Pirsa, I. KarimiSani, M.K. Pirouzifard and A.(2020). Erfani, Smart film based on chitosan/Melissa officinalis essences/pomegranate peel extract to detect cream cheeses spoilage, Food Add Contam A 37 , 634–648.
- [8] S. Chavoshizadeh, S. Pirsa and F. Mohtarami,(2020). Conducting/smart color film based on wheat gluten/chlorophyll/polypyrrole nanocomposite, Food Packaging Shelf 24 , 100501.
- [9] S. Asadi and S. Pirsa,(2020). Production of Biodegradable Film Based on Polylactic Acid, Modified with Lycopene Pigment and TiO₂ and Studying Its Physicochemical Properties, J Polym Environ 28 , 433–444.
- [10] E. Farshchi, S. Pirsa, L. Roufegarinejad, M. Alizadeh and M.(2019). Rezazad, Photocatalytic/biodegradable film based on carboxymethyl cellulose, modified by gelatin and TiO₂-Ag nanoparticles, Carbohydr Polym 216 , 189–196.
- [11] Niño-Medina G, Urias-Orona V, Muy-Rangel M and Heredia J, 2017. Structure and content of phenolics in eggplant (*Solanum melongena*)-a review. South African Journal of Botany 111: 161-169
- [12] Mehrafarin A, Qaderi A, Rezazadeh Sh, Naghdi Badi H,(2010). Noormohammadi Gh and Zand E. Bioengineering of important secondary metabolites and metabolic pathways in fenugreek (*Trigonella foenum-graecum* L.). J. Medicinal Plants; 9 (35): 1 - 18.
- [13] Budavari S.(2001).The merck index: An encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals, 12th ed. Whitehouse Station, N.J. Merk & Co, Inc., p: 854.
- [14] Hajimehdipoor H, Sadat-Ebrahimi S E, Amanzadeh Y, Izaddoost M and Givi E.(2010). Identification and Quantitative Determination of 4- Hydroxyisoleucine in *Trigonella foenum-graecum* L. from Iran. J. Medicinal Plants; 9 (6): 29 - 34.
- [15] Q.S. Wang and Q.Z. Zhai,(2019). Preparation, characterization and luminescence of (SBA-15)-Ag 2 S nanocomposite material, Main Group Chemistry 18(4), 325–336.
- [16] M.M.S. Wahsh, A.G.M. Othman, K.R. Awad, E. Girgis, M.R. Mabrouk and F.A.(2019). Morsy, Synthesis and magneto-optical properties of cobalt ferrite/silica nanoparticles doped with Cd²⁺ions, Main Group Chemistry 18(4) , 397–410.
- [17] Braydich-Stolle L, HussainSSchlager JJ, Hofmann M.(2005). In Vitro Cytotoxicity of Nanoparticles in Mammalian Germline Stem Cells. Toxicological Sciences. 88(2): 412–419.
- [18] Etemidi, H. Rezaei, M. Abdian, A. 2017. Antibacterial and antioxidant potential of rosemary extract in increasing shelf life of rainbow trout, Quarterly Journal of Food Science and Industry, Volume 4, 68.
- [19] Aqakhani Ghazi, A. Seif Kurdi, S. 2010. Comparison of different extraction methods from rosemary plant, New Research Conference in Chemical Engineering, Mahshahr, Islamic Azad University, Mahshahr branch.
- [20] Jiang, C. Li, X. Jiao, Y. Jiang, D. Zhang, L. Fan, B. and Zhang, Q. (2014). Optimization for ultrasound-assisted extraction of polysaccharides with antioxidant activity in vitro from the aerial root of *Ficus microcarpa*. Carbohydrate Polymers, 110, 10-17.
- [21] Taherkhani P, Noori N, Akhondzadeh Basti A, Gandomi H, Alimohammadi M. (2014). Antimicrobial Effects of Kermanian Black Cumin (*Bunium persicum* Boiss.) Essential Oil

- in Gouda Cheese Matrix. *J. Med. Plants* 54 (2): 76 - 86.
- [22] Khakpour, F.; Pirsa, S.; Amiri, S. (2023). Modified Starch/CrO/Lycopene/Gum Arabic Nanocomposite Film: Preparation, Investigation of Physicochemical Properties and Ability to Use as Nitrite Kit. *Journal of Polymers and the Environment*.
- [23] Jamróz E, Juszczak L and Kucharek M, 2018. Investigation of the physical properties, antioxidant and antimicrobial activity of ternary potato starch-furcellaran-gelatin films incorporated with lavender essential oil. *International journal of biological macromolecules* 114: 1094-1101[21].
- [24] Pires, A. F., Marnotes, N. G., Rubio, O. D., Garcia, A. C., & Pereira, C. D. (2021). Dairy by-products: A review on the valorization of whey and second cheese whey. *Foods*, 10(5), 1067.
- [25] Abdolsattari, P., Rezazadeh-Bari1, M., Pirsa, P.(2022). Smart Film Based on Polylactic Acid, Modified with Polyaniline/ ZnO/CuO: Investigation of Physicochemical Properties and Its Use of Intelligent Packaging of Orange Juice. *Food and Bioprocess Technology* 15:2803–2825.
- [26] Song NB, Jo WS, Song HY, Chung KS, Won M, Song KB (2013) Efect of plasticizers and nanoclay content on physical properties of chicken feather protein composite flms. *Food Hydrocolloid* 31:340–345
- [27] Jouki, M., Yazdi, F. T., Mortazavi, S. A. & Koocheki, A. (2013). Physical, barrier and antioxidant properties of a novel plasticized edible film from quince seed mucilage. *International Journal of Biological Macromolecules*, 62, 500-507.
- [28] Ojo AO, Heerden EV, Piater LA. (2008).Identification and initial characterization of a copper resistant south african mine isolate. *African Journal of Microbiology Research.*;2: 281-287.
- [29] Hosseini SN, Pirsa S, Farzi J.(2021). Biodegradable nano composite film based on modified starch-albumin/ MgO; antibacterial, antioxidant and structural properties. *Polymer Testing* 97: 107182.
- [30] Taoukis, P. S., El Meskine, A., & Labuza, T. P. (1988). Moisture transfer and shelf life of packaged foods. Tang, Z., Fan, F., Chu, Z., Fan, C., & Qin, Y. (2020). Barrier properties and characterizations of poly (lactic acid)/ZnO nanocomposites. *Molecules*, 25(6), 1310.
- [31] Ghasemlou S, Khodaiyan D and Oromiehie B, (2011). Rheological and structural characterisation of filmforming solutions and biodegradable edible film made from kefiran as affected by various plasticizer types. *International Journal of Biological Macromolecules*49: 814-821.
- [32] Farajpour R, Djomeh Z, Moeini S, Tavakolipour H, Safayan S.(2020). Structural and physico-mechanical properties of potato starch-olive oil edible films reinforced with zein nanoparticles. *International Journal of Biological Macromolecules* 149 ,941–950.
- [33] MacDougall, D. B. (Ed.). (2002). Colour in food: improving quality. Woodhead Publ.
- [34] Yavari maroufi, Leila, Shahabi, Nasim, Ghanbarzadeh, Mitra dokht Ghorbani, Marjan. 2022. Development of Antimicrobial Active Food Packaging Film Based on Gelatin/Dialdehyde Quince Seed Gum Incorporated with Apple Peel Polyphenols. *Food and bioprocess technology* 2022 v.15 no.3 Find all articles in: *Food and bioprocess technology* 2022 v.15 no.3. pp. 693 -705
- [35] Shan, B., Cai, Y. Z., Brooks, J. D., & Corke, H. (2007). Antibacterial properties and major bioactive components of cinnamon stick (*Cinnamomum burmannii*): activity against foodborne pathogenic bacteria. *Journal of agricultural and food chemistry*, 55(14), 5484-5490.
- [36] Lin, Y. T., Labbe, R. G., & Shetty, K. (2004). Inhibition of *Listeria monocytogenes* in

fish and meat systems by use of oregano and cranberry phytochemical synergies. *Applied and environmental microbiology*, 70(9), 5672-5678.

**Scientific Research****Biodegradable film based on mucilage of fenugreek seeds and eggplant skin powder with copper nanoparticles and rosemary essential oil, investigation of its physicochemical properties**Fatemeh Khakpour ^{1*}, Sajad Pirsa ³

1- Master's student, Department of Food Science and Industry, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.

2- Department of Food Science and Industry, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran

ARTICLE INFO**ABSTRACT****Article History:**

Received:2023/11/2

Accepted: 2024/1/2

Keywords:

edible film,
mucilage,
copper nanoparticles,
rosemary essential oil

DOI: [10.22034/FSCT.21.147.146](https://doi.org/10.22034/FSCT.21.147.146).

*Corresponding Author E-Mail:
sevdakhakpour1@gmail.com

In this study, mucilage was extracted from fenugreek seeds and essential oil from rosemary. The composite film of fenugreek seed mucilage and eggplant peel powder was prepared with copper nanoparticles (0, 2, 4%) and rosemary essential oil (0, 4, 8%). The physicochemical properties of the prepared films were investigated. According to the obtained results, with the increase of copper nanoparticles and rosemary essential oil, the thickness and antioxidant of the film increases. Humidity, water vapor permeability and solubility of the film decrease with the increase of copper nanoparticles and rosemary essential oil. Also, with the increase of copper nanoparticles and rosemary essential oil, the L* color indices increased and the brightness of the layers decreased significantly. Also, with the increase of copper nanoparticles, the color indices a* increased, but b* decreased. Also, with the increase of rosemary essential oil, the a* color indices have decreased, but the b* factor has increased. The results of antimicrobial activity showed that the addition of copper nanoparticles and rosemary essential oil made the film active against *Staphylococcus aureus*. Conclusion: The addition of copper nanoparticles and rosemary essential oil to edible films based on fenugreek seed mucilage and eggplant skin powder improved the thickness and antioxidant, solubility, moisture and permeability to water vapor, as well as weakening the brightness.